
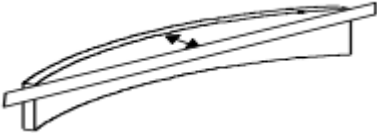
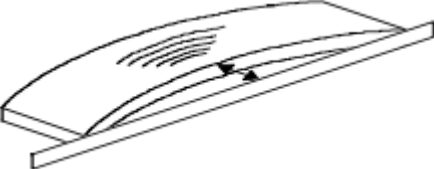
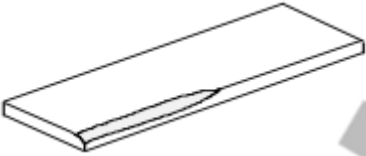
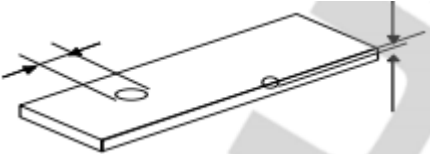

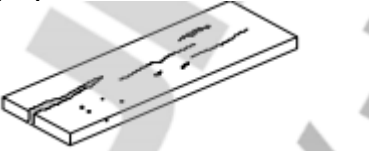


Data: 11.06.2020	AB
Profile podstawowe	Okładzina zewnętrzna
Sęki zrośnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Niedozwolone po stronie użytkowej
Sęki pierścieniowe	Dopuszczalny zamknięty sęk o maks. wielkości 1/3 szerokości deski. Obowiązuje na jeden metr bieżący.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Niedozwolone po widocznej stronie. Dozwolone na krawędziach pod warunkiem, że po połączeniu pióra i wpustu nie pozostaje widoczny otwór przelotowy. Uszkodzenia sęków, które nie przechodzą na wylot są dozwolone.
Maksymalna dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Dozwolone w maks. 25 % długości po stronie użytkowej, przy maksymalnej szerokości nie większej niż 0,5mm. Brak ograniczeń na tylnej stronie. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość równa szerokości deski, maks. 30% sztuk, dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Niedozwolone po stronie użytkowej. Dopuszczone na tylnej stronie w niewielkim stopniu, ale nie powinny ograniczać montażu materiału.
Wysięki żywiczne	Maks. długość: 50 mm, maks. łączna długość na płytę 200 mm, maks. szerokość nie większa niż 2 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.
Pęknięcia pomrozowe	Maks. 100 mm lub całkowita suma długości 200 mm.
Twardziel	Maks. 40% objętości.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Pleśń jest niedozwolona. Sinizna lub mursz dozwolone w maks. 10% objętości.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone.
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna długość nieregularnej powierzchni po stronie użytkowej jest równa szerokości deski.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

<p>Skręcanie</p> 	<p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>6 mm na „najgorszych” 2 m pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oflis</p> 	<p>Niedozwolone po stronie użytkowej. Dopuszczone na tylnej stronie w niewielkim stopniu, ale nie może ograniczać montażu materiału.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Patrz poprzednia strona.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Grzyb jest niedozwolony. Sinizna lub przebarwienia (mursz) dozwolone w maks. 10% objętości.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Maksymalna długość pęknięć wynosi 25% długości po stronie użytkowej, przy maksymalnej szerokości nie większej niż 0,5 mm. Bez ograniczeń na tylnej stronie. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć czołowych jest równa szerokości deski, maks. 30% objętości, dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>